

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент растениеводства, химизации и защиты растений**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
станция агрохимической службы "Подвязьевская"**

*Адрес: 390502, Рязанская область, Рязанский район, с. Подвязье,
ул. Садовая, д.13, тел/факс 26-62-49*


Протокол испытаний от 04.03.2022г.
Дата поступления: 02.03.2022г.

(на 2 страницах)

1. Поставщик, (изготовитель), адрес:
ООО «Инертные материалы МК» Михайловского района
2. Предъявитель образцов (заказчик)
ООО «Инертные материалы МК»
Михайловского района, Рязанской области
3. Наименование продукции (ГОСТ, ТУ):
Мука известняковая по ГОСТ 14050-93,
Марка С, 2 класс
4. Номер партии, дата выработки, объём:
5. Количество образцов: 1 (один), массой 5 кг
6. Сопроводительный документ: Акт отбора от 02.03.2022 г.
7. Дата получения образца: 02.03.2022 г.
8. Время проведения испытаний с 02.03.2022 г. по 04.03.2022 г.
9. На соответствие требованиям (по согласованию с заказчиком)
ГОСТ 14050-93


Наименование показателя	Известняковая (доломитовая) мука марки С				Результат испытаний образца	
	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс		
Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии	Менее 20 МПа	Св.20 МПа до 40 МПа	Св.40 МПа до 60 МПа	Св.60 МПа		
Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния, %, не менее	80	80	85	85	97,7	
Зерновой состав, %, полные остатки на ситах:						
	10 мм, не более	0	0	0	0	
	5 мм, не более	7	5	4	3	
	3 мм, не более	25	20	15	10	
1 мм, не более	45	40	38	20	26,5	
Массовая доля влаги, %, не более:						
	без введения профилактической добавки октябрь – март	6,0	6,0	6,0	3,0	0,14
	апрель – сентябрь	15,0	12,0	8,0	8,0	
с введением профилактической добавки октябрь – март	15,0	12,0	8,0	8,0		
Показатель АДВ, %, не менее	60,0	60,0	60,0	62,0	86,0	

Директор
ФГБУ САС "Подвязьевская"


_____ (В.А. Гвоздев)

Ответственный исполнитель


_____ (Т.И. Артамонова)

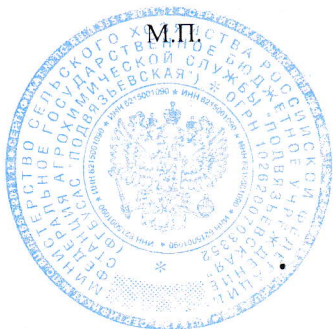

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент растениеводства, химизации и защиты растений**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
станция агрохимической службы "Подвязьевская"**

*Адрес: 390502, Рязанская область, Рязанский район, с. Подвязье,
ул. Садовая, д.13, тел/факс 26-62-49*


Протокол испытаний от 04.03.2022г.
Дата поступления: 02.03.2022г.

(на 2 страницах)

1. Поставщик, (изготовитель), адрес:
ООО «Инертные материалы МК» Михайловского района
2. Предъявитель образцов (заказчик)
ООО «Инертные материалы МК»
Михайловского района, Рязанской области
3. Наименование продукции (ГОСТ, ТУ):
Мука известняковая по ГОСТ 14050-93,
Марка В, 2 класс
4. Номер партии, дата выработки, объём:
5. Количество образцов: 1 (один), массой 5 кг
6. Сопроводительный документ: Акт отбора от 02.03.2022 г.
7. Дата получения образца: 02.03.2022 г.
8. Время проведения испытаний с 02.03.2022 г. по 04.03.2022 г.
9. На соответствие требованиям (по согласованию с заказчиком)
ГОСТ 14050-93


Наименование показателя	Известняковая (доломитовая) мука марки В				Результат испытаний образца
	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	
Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии	Менее 20 МПа	Св.20 МПа до 40 МПа	Св.40 МПа до 60 МПа	Св.60 МПа	
Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния, %, не менее	80	80	85	-	97,6
Зерновой состав, %, полные остатки на ситах: 10 мм, не более 5 мм, не более 3 мм, не более 1 мм, не более	0	0	0	-	0
	5	3	2	-	0
	10	5	4	-	0,8
	35	25	15	-	17,4
Массовая доля влаги, %, не более: без введения профилактической добавки октябрь – март апрель – сентябрь с введением профилактической добавки октябрь – март	6,0	6,0	6,0	-	0,15
	15,0	12,0	8,0	-	
	15	12,0	8,0	-	
Показатель АДВ, %, не менее	64	64	71	-	93,4

Директор
ФГБУ САС "Подвязьевская"

 (В.А. Гвоздев)

Ответственный исполнитель

 (Т.И. Артамонова)

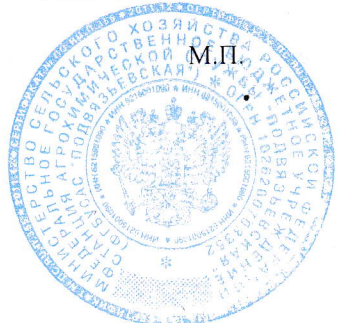

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент растениеводства, химизации и защиты растений**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
станция агрохимической службы "Подвязьевская"**

*Адрес: 390502, Рязанская область, Рязанский район, с. Подвязье,
ул. Садовая, д.13, тел/факс 26-62-49*


Протокол испытаний от 04.03.2022г.
Дата поступления: 02.03.2022г.

(на 2 страницах)

1. Поставщик, (изготовитель), адрес:
ООО «Инертные материалы МК» Михайловского района
2. Предъявитель образцов (заказчик)
ООО «Инертные материалы МК»
Михайловского района, Рязанской области
3. Наименование продукции (ГОСТ, ТУ):
Мука известняковая по ГОСТ 14050-93,
Марка А, 2 класс
4. Номер партии, дата выработки, объём:
5. Количество образцов: 1 (один), массой 5 кг
6. Сопроводительный документ: Акт отбора от 02.03.2022 г.
7. Дата получения образца: 02.03.2022 г.
8. Время проведения испытаний с 02.03.2022 г. по 04.03.2022 г.
9. На соответствие требованиям (по согласованию с заказчиком)
ГОСТ 14050-93

Наименование показателя	Известняковая (доломитовая) мука марки А				
	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	Результат испытаний образца
Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии	Менее 20 МПа	Св.20 МПа до 40 МПа	Св.40 МПа до 60 МПа	Св.60 МПа	
Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния, %, не менее	80	80	85	85	97,6
Зерновой состав, %, полные остатки на ситах:					
5 мм, не более	0	0	0	0	0
3 мм, не более	3*	3	2	1	1,8
1 мм, не более	25	15	10	3	15,9
Массовая доля влаги, %, не более:					
октябрь – март					
группа 1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,148
группа 2	6,0	6,0	6,0	3,0	
апрель – сентябрь					-
группа 1	1,5	1,5	1,5	1,5	-
группа 2	6,0	6,0	6,0	6,0	-
Показатель АДВ, %, не менее					
группа 1	78	74	78	81	92,8
группа 2	74	71	75	77	

Директор
ФГБУ САС "Подвязьевская"



(В.А. Гвоздев)

Ответственный исполнитель



(Т.И. Артамонова)

